


НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«АТОМКОМПЛЕКСПРИЛАД»  
НЕЗАЛЕЖНА ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ

вул. Магнітогорська, 1, м. Київ, 02660, Україна  
E-mail: [akp@akp.kiev.ua](mailto:akp@akp.kiev.ua) <http://www.akp.com.ua>  
Тел.: +38 (044) 501-49-07 Факс: +38 (044) 502-89-18

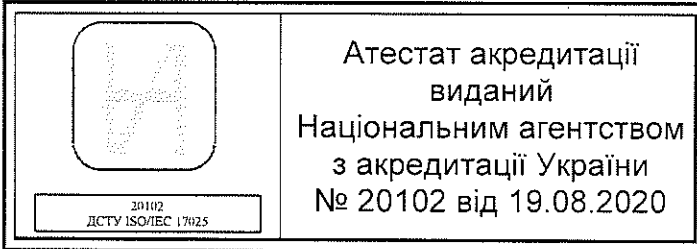

Атестат акредитації  
виданий  
Національним агентством  
з акредитації України  
№ 20102 від 19.08.2020

Затверджую

Завідуючий лабораторії



Свген СКЛЯРЕНКО

12 грудня 2022 р.

Дійсний до

11 грудня 2023 р.

**ПАСПОРТ № 097-12/22**  
радіаційної якості

**Об'єкти випробувань та реєстраційні номери:**

Штукатурки декоративні:

22/058/075. Штукатурка декоративна БАЗА Ceresit СТ 35

22/058/076. Штукатурка декоративна кольорова Ceresit СТ 35

22/058/077. Штукатурка декоративна структурна біла Ceresit СТ 36

22/058/078. Штукатурка моделююча Visage Ceresit СТ 720

22/058/079. Штукатурка "камінцева" біла Ceresit СТ 137

**Акт відбору:**

**Виробник:** ТОВ з ПІ "Хенкель Баутехнік (Україна)", Україна

**Виданий:** ТОВ з ПІ "Хенкель Баутехнік (Україна)", код ЄДРПОУ 21685172

**Адреса:** вул. Новопромилова, 2, Київська обл., м. Вишгород, 07301, Україна

**Підстава для проведення випробувань:** Заявка від 21.11.2022

**Мета випробувань:** визначення ефективної питомої активності природних радіонуклідів

**Методи випробувань:** МИ 12-04-99

**Засоби вимірювань:** WLC 2\_C\_1, зав. № 312276, свідоцтво про калібрування UA/35/211006 від 05.10.2021; СЕГ-002 "АКП-П", зав. № 21-05, сертифікат калібрування UA 01 № 1896 від 06.09.2022

**Дати проведення випробувань:** 21.11.2022 - 12.12.2022

3 примірники:

Замовник: ТОВ з ПІ «Хенкель Баутехнік (Україна)»

НВЛ ТОВ «НВП «АКП»

2 прим.

1 прим.

ПАСПОРТ може відтворюватися  
тільки повністю та за згодою  
НВЛ ТОВ «НВП «АКП»

## Результати вимірювань

Реєстраційний номер	Питома активність природних радіонуклідів, Бк/кг			Ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів, $A_{\text{еф}}$ (Бк/кг)	Розширена невизначеність вимірювань ( $\kappa=2, P=0,95$ )	Клас застосування
	Ra-226	Th-232	K-40			
Штукатурки декоративні						
Штукатурка декоративна БАЗА Ceresit CT 35	$\leq 6,67 \pm 2,67$	$\leq 5,11 \pm 2,04$	$\leq 17,1 \pm 6,84$	$\leq 14,8$	$\pm 3,82$	I
Штукатурка декоративна кольорова Ceresit CT 35	$\leq 6,69 \pm 2,68$	$\leq 5,35 \pm 2,14$	$\leq 19,6 \pm 7,84$	$\leq 15,4$	$\pm 3,93$	I
Штукатурка декоративна структурна біла Ceresit CT 36	$\leq 6,61 \pm 2,64$	$\leq 5,38 \pm 2,15$	$\leq 22,7 \pm 9,08$	$\leq 15,6$	$\pm 3,94$	I
Штукатурка моделююча Visage Ceresit CT 720	$\leq 6,44 \pm 2,58$	$\leq 5,32 \pm 2,13$	$\leq 23,6 \pm 9,44$	$\leq 15,4$	$\pm 3,88$	I
Штукатурка "камінцева" біла Ceresit CT 137	$\leq 5,63 \pm 2,25$	$\leq 5,27 \pm 2,11$	$\leq 12,1 \pm 4,84$	$\leq 13,6$	$\pm 3,59$	I

### Висновок

Проби згідно з «Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Державні гігієнічні нормативи ДГН 6.6.1.-6.5.001-98» (п. 8.6.1) відносяться до першого класу ( $A_{\text{еф}} \leq 370$  Бк/кг).

Матеріал може застосовуватись для всіх видів будівництва без обмежень.

*Додаткова інформація:* даний ПАСПОРТ стосується тільки зразків, які проходили випробування.

Вимірювання провів



Сергій ГРИШИН

ПАСПОРТ оформлено



Марина ЖАРКО

3 примірники:

Замовник: ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)»  
НВЛ ТОВ «НВП «АКП»

2 прим.  
1 прим.

ПАСПОРТ може відтворюватися тільки повністю та за згодою НВЛ ТОВ «НВП «АКП»