




НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«АТОМКОМПЛЕКСПРИЛАД»  
**НЕЗАЛЕЖНА ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ**

вул. Магнітогорська, 1, м. Київ, 02660, Україна  
E-mail: [akp@akp.kiev.ua](mailto:akp@akp.kiev.ua) <http://www.akp.com.ua>  
Тел.: +38 (044) 501-49-07 Факс: +38 (044) 502-89-18

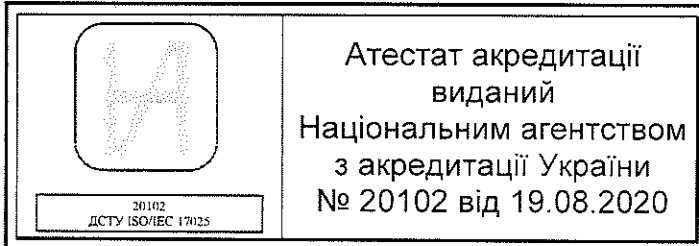

Атестат акредитації  
виданий  
Національним агентством  
з акредитації України  
№ 20102 від 19.08.2020

Затверджую  
Завідуючий лабораторії

Євген СКЛЯРЕНКО

12 грудня 2022 р.  
Дійсний до  
11 грудня 2023 р.

**ПАСПОРТ № 099-12/22**  
**радіаційної якості**

**Об'єкти випробувань та реєстраційні номери:**

Матеріали для скріпленої теплоізоляції огорожуючих конструкцій:

- 22/058/090. Суміш ППС, Суміш ППС (зима) Ceresit СТ 83
- 22/058/091. Суміш ППС, Суміш ППС (зима) Ceresit СТ 83 Pro
- 22/058/092. Суміш ППС, Суміш ППС (зима) Ceresit СТ 85
- 22/058/093. Суміш ППС, Суміш ППС (зима) Ceresit СТ 85 Pro
- 22/058/094. Суміш МВ, суміш МВ (зима) Ceresit СТ 190
- 22/058/095. Суміш МВ, суміш МВ (зима) Ceresit СТ 190 Pro
- 22/058/096. Суміш МВ, суміш МВ (зима) Ceresit СТ 180 Pro
- 22/058/097. Суміш ППС і МВ, біла Ceresit СТ 87
- 22/058/098. Суміш ППС Ceresit Thermo
- 22/058/099. Суміш для армування і приклеювання ППС Ceresit СТ 81
- 22/058/100. Суміш для армування і приклеювання ППС Ceresit СТ 82

**Акт відбору:**

**Виробник:** ТОВ з ПІ "Хенкель Баутехнік (Україна)", Україна

**Виданий:** ТОВ з ПІ "Хенкель Баутехнік (Україна)", код ЄДРПОУ 21685172

**Адреса:** вул. Новопромислова, 2, Київська обл., м. Вишгород, 07301, Україна

**Підстава для проведення випробувань:** Заявка від 21.11.2022

**Мета випробувань:** визначення ефективної питомої активності природних радіонуклідів

**Методи випробувань:** МИ 12-04-99

**Засоби вимірювань:** WLC 2\_C\_1, зав. № 312276, свідоцтво про калібрування UA/35/211006 від 05.10.2021; СЕГ-002 "АКП-П", зав. № 21-05, сертифікат калібрування UA 01 № 1896 від 06.09.2022

**Дати проведення випробувань:** 21.11.2022 - 12.12.2022

3 примірники:

Замовник: ТОВ з ПІ «Хенкель Баутехнік (Україна)»

НВЛ ТОВ «НВП «АКП»

Ф-15-03 від 10.09.2019

2 прим.

1 прим.

**ПАСПОРТ може відтворюватися  
тільки повністю та за згодою  
НВЛ ТОВ «НВП «АКП»**

## Результати вимірювань

Реєстраційний номер	Питома активність природних радіонуклідів, Бк/кг			Ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів, $A_{\text{еф}}$ (Бк/кг)	Розширена невизначеність вимірювань ( $k=2, P=0,95$ )	Клас застосування
	Ra-226	Th-232	K-40			
Матеріали для скріпленої теплоізоляції огорожуючих конструкцій						
Суміш ППС, Суміш ППС (зима) Ceresit CT 83	14,9 ± 4,38	≤ 5,71 ± 2,28	79,2 ± 19,2	29,1	± 5,55	I
Суміш ППС, Суміш ППС (зима) Ceresit CT 83 Pro	15,2 ± 4,24	≤ 5,21 ± 2,08	75,9 ± 18,2	28,5	± 5,27	I
Суміш ППС, Суміш ППС (зима) Ceresit CT 85	14,9 ± 4,11	≤ 5,39 ± 2,16	75,2 ± 17,6	28,4	± 5,21	I
Суміш ППС, Суміш ППС (зима) Ceresit CT 85 Pro	14,7 ± 3,75	≤ 5,07 ± 2,03	80,8 ± 16,6	28,2	± 4,81	I
Суміш МВ, суміш МВ (зима) Ceresit CT 190	14,7 ± 3,70	≤ 5,15 ± 2,06	80,2 ± 16,3	28,3	± 4,78	I
Суміш МВ, суміш МВ (зима) Ceresit CT 190 Pro	14,6 ± 3,64	≤ 5,26 ± 2,10	80,3 ± 15,9	28,3	± 4,76	I
Суміш МВ, суміш МВ (зима) Ceresit CT 180 Pro	≤ 12,1 ± 4,84	≤ 5,91 ± 2,36	90,0 ± 24,1	27,5	± 6,10	I
Суміш ППС і МВ, біла Ceresit CT 87	≤ 10,1 ± 4,04	≤ 5,19 ± 2,08	80,0 ± 20,8	23,7	± 5,18	I
Суміш ППС Ceresit Thermo	≤ 10,6 ± 4,24	≤ 5,69 ± 2,28	84,1 ± 23,0	25,2	± 5,54	I
Суміш для армування і приклеювання ППС Ceresit CT 81	≤ 11,2 ± 4,48	≤ 5,42 ± 2,17	81,5 ± 21,6	25,2	± 5,61	I
Суміш для армування і приклеювання ППС Ceresit CT 82	≤ 11,7 ± 4,68	≤ 6,14 ± 2,46	89,0 ± 23,4	27,3	± 6,02	I

### Висновок

Проби згідно з «Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Державні гігієнічні нормативи ДГН 6.6.1.-6.5.001-98» (п. 8.6.1) відносяться до першого класу ( $A_{\text{еф}} \leq 370$  Бк/кг).

Матеріал може застосовуватись для всіх видів будівництва без обмежень.


*Додаткова інформація:* даний ПАСПОРТ стосується тільки зразків, які проходили випробування.

**Вимірювання провів**



**Сергій ГРИШИН**

**ПАСПОРТ оформлено**



**Марина ЖАРКО**

3 примірники:

Замовник: ТОВ з П «Хенкель Баутехнік (Україна)»  
НВП ТОВ «НВП «АКП»

2 прим.  
1 прим.

**ПАСПОРТ може відтворюватися тільки повністю та за згодою НВП ТОВ «НВП «АКП»**